




# PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse	
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht
Sorte:	G0115F1
Farbe:	elfenbeinrot
Entnahme:	Produktionskontrolle
Prüfer:	mh
Datum:	18.01.2021

Siebanalyse	
Einwaage (g):	100
Zeit (min):	3
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	9,3	23,7	43,0	9,5	6,7	3,1	2,1	1,1	0,9	0,6	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>23,7</b>	<b>43,0</b>	<b>9,5</b>	<b>6,7</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	9,3	33,0	76,0	85,5	92,2	95,3	97,4	98,5	99,4	100,0	100,0	100,0

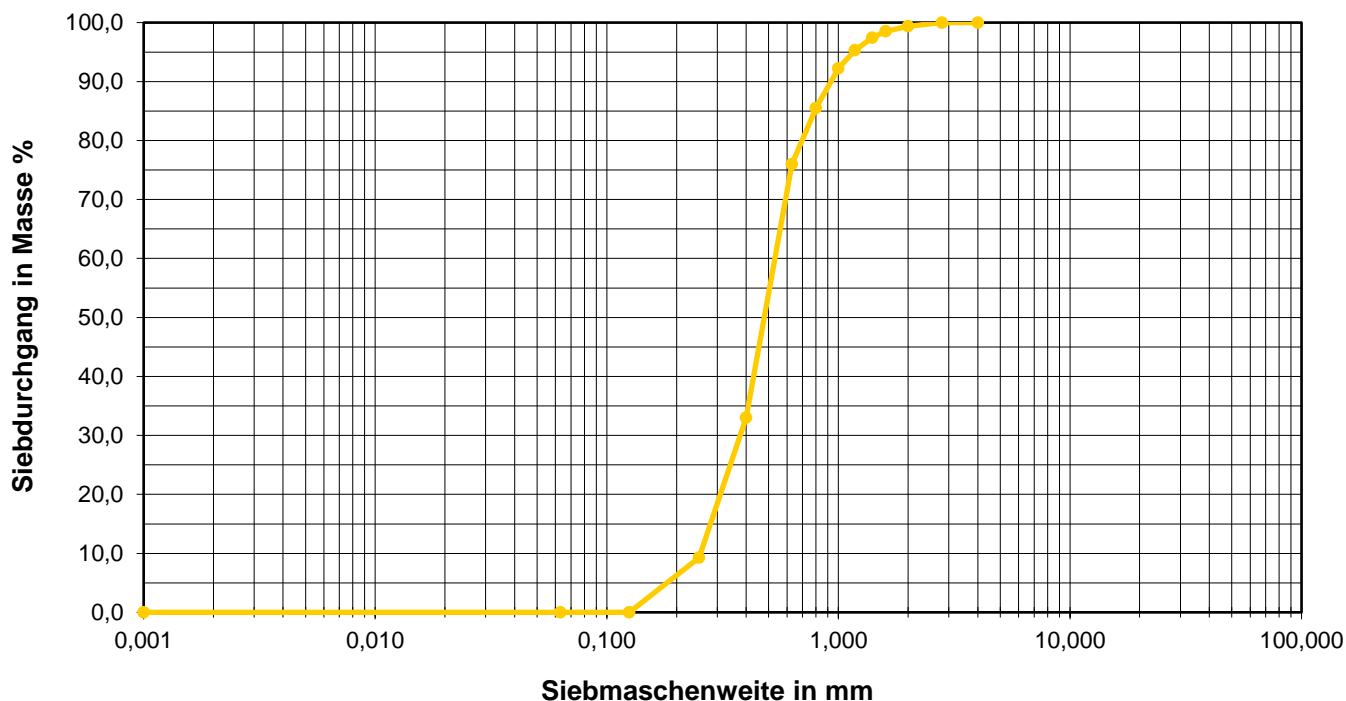

Ø Korngr. (mm):	0,49
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.