




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0315F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	13.01.2020														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,2	19,3	41,9	15,1	12,5	5,2	3,2	1,3	1,1	0,2	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,2	19,3	41,9	15,1	12,5	5,2	3,2	1,3	1,1	0,2	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,2	19,5	61,4	76,5	89,0	94,2	97,4	98,7	99,8	100,0	100,0	100,0

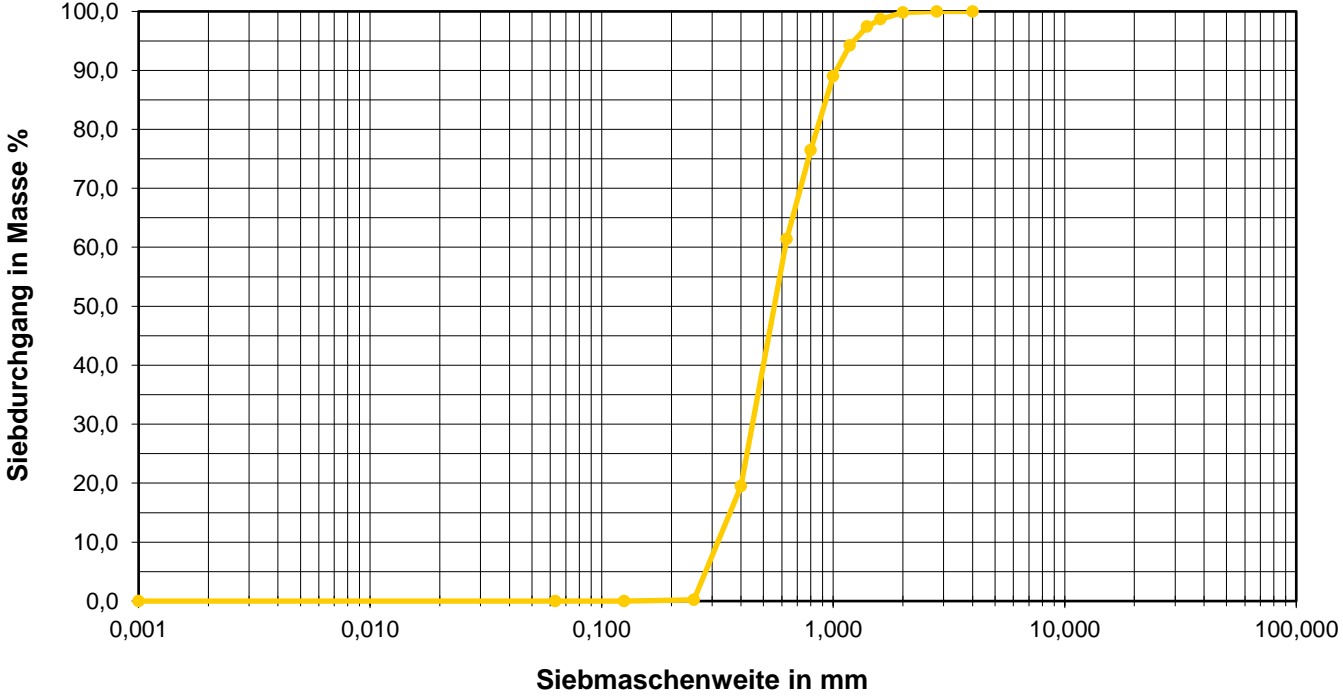

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,2
0,250	19,3
0,400	41,9
0,630	57,0
0,800	62,2
1,000	67,4
1,180	72,6
1,400	77,8
1,600	83,0
2,000	88,2
2,800	91,4
4,000	94,6
10,000	97,8
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,57
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.