




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	P0020FS														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	1,0	8,5	17,7	27,2	13,8	9,9	5,7	4,7	3,1	3,3	3,2	1,8	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,1	1,0	8,5	17,7	27,2	13,8	9,9	5,7	4,7	3,1	3,3	3,2	1,8	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	1,1	9,6	27,3	54,5	68,3	78,2	83,9	88,6	91,7	95,0	98,2	100,0	100,0

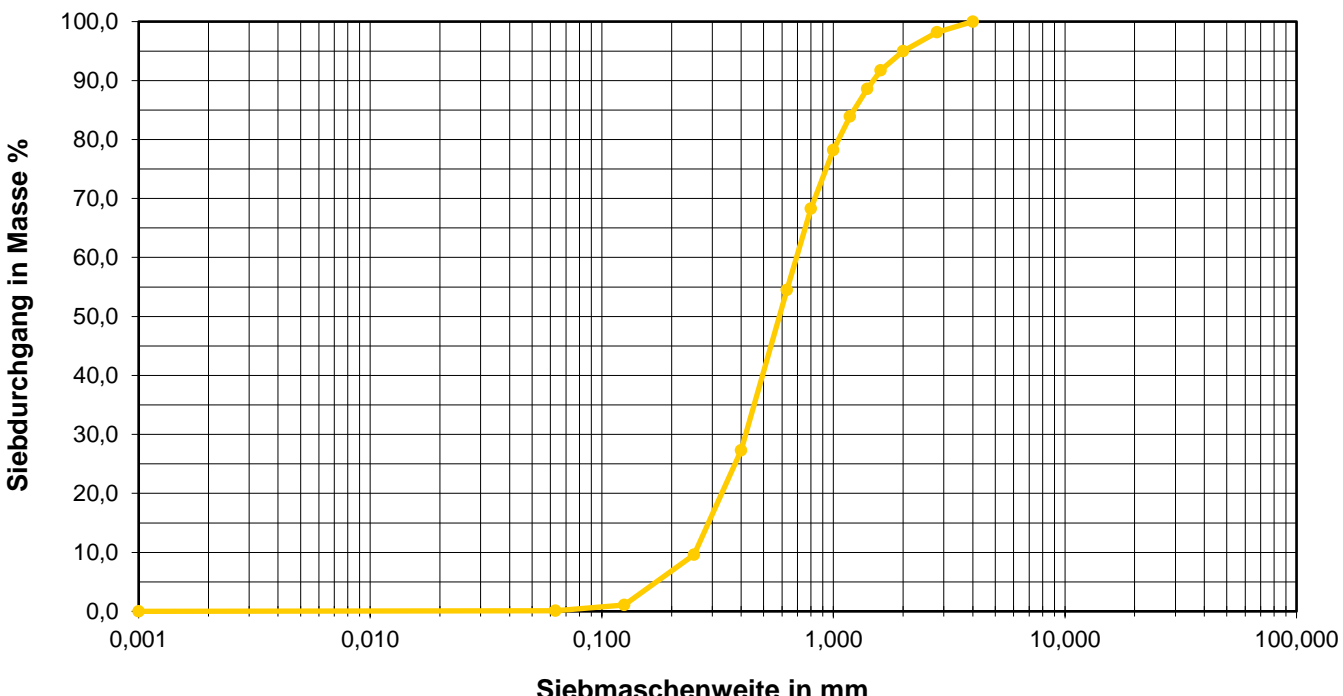

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,1
0,125	1,1
0,250	9,6
0,400	27,3
0,630	54,5
0,800	68,3
1,000	78,2
1,180	83,9
1,400	88,6
1,600	91,7
2,000	95,0
2,800	98,2
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,60
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.