




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0107FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	1,3	19,1	38,2	30,3	7,7	2,6	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,1	1,3	19,1	38,2	30,3	7,7	2,6	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	1,4	20,5	58,7	89,0	96,7	99,3	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

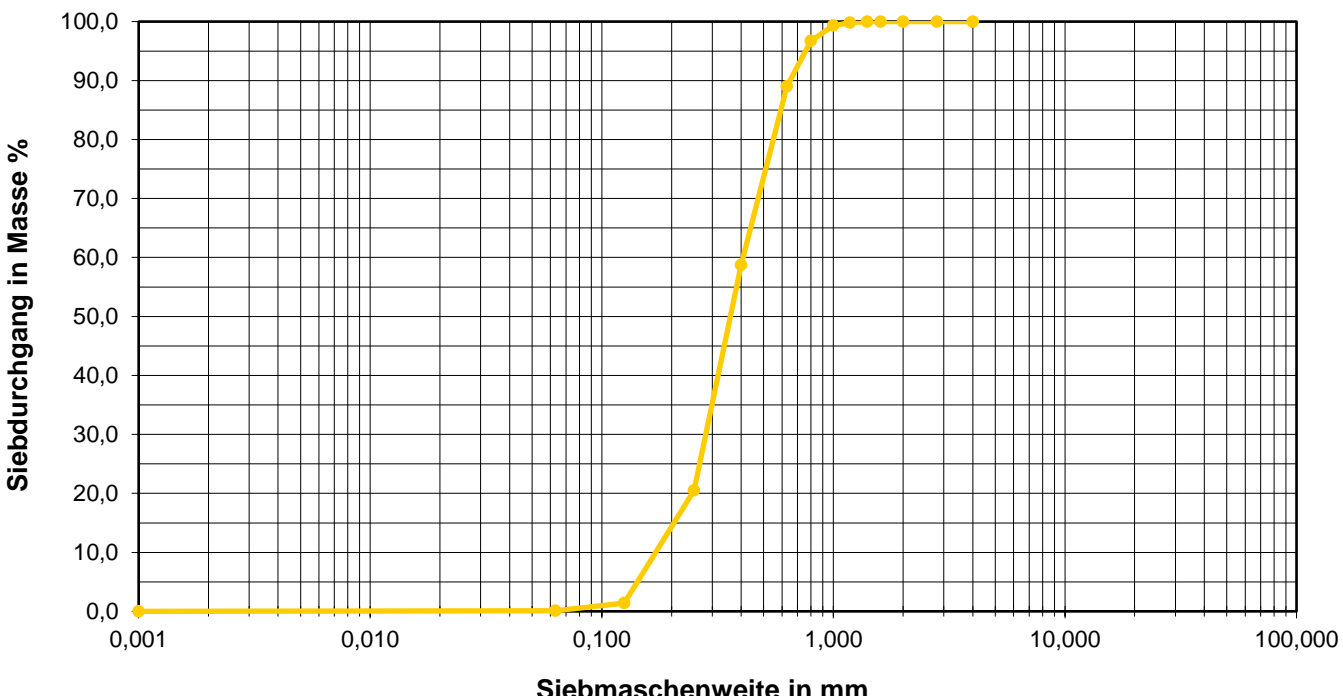

Siebdurchgang in Masse %	
Sieb (mm)	Durchg. (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,1
0,125	1,4
0,250	20,5
0,400	58,7
0,630	89,0
0,800	96,7
1,000	99,3
1,180	99,8
1,400	100,0
1,600	100,0
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,37
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.