


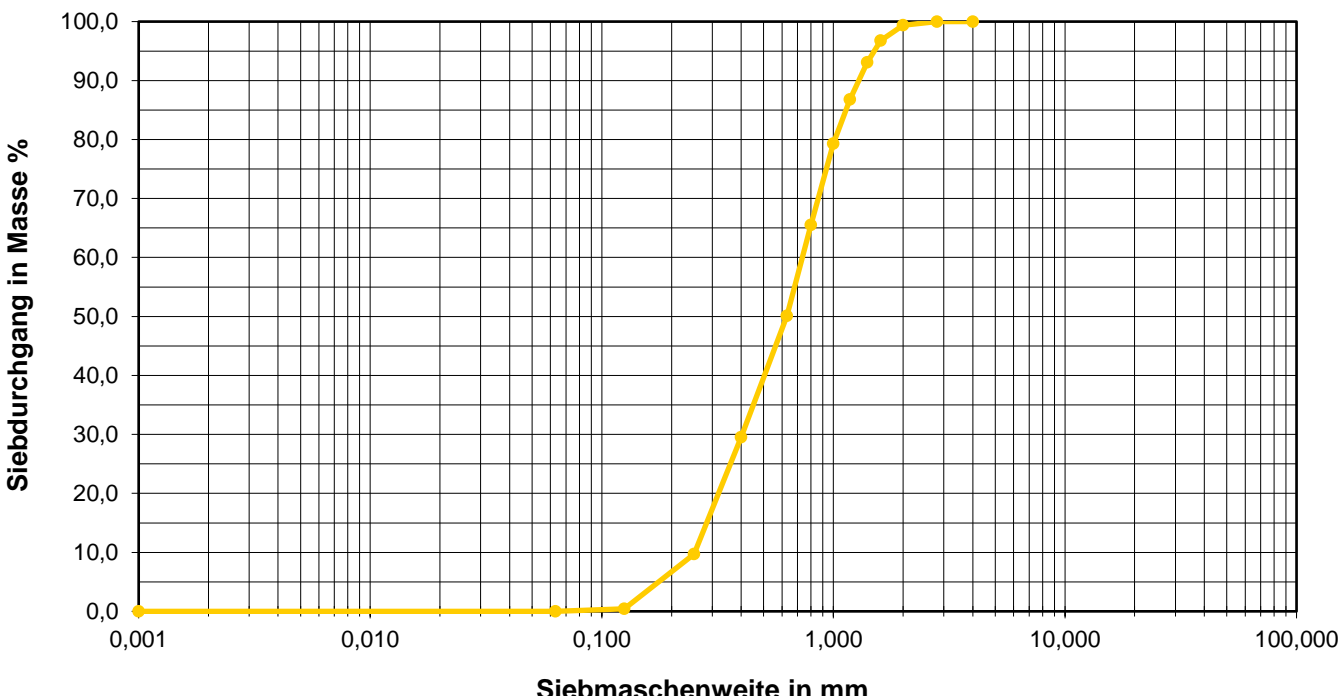

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0115FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,4	9,3	19,8	20,6	15,4	13,8	7,5	6,3	3,7	2,6	0,6	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>9,3</b>	<b>19,8</b>	<b>20,6</b>	<b>15,4</b>	<b>13,8</b>	<b>7,5</b>	<b>6,3</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,4	9,7	29,5	50,1	65,5	79,3	86,8	93,1	96,8	99,4	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,4
0,250	9,3
0,400	19,8
0,630	20,6
0,800	15,4
1,000	13,8
1,180	7,5
1,400	6,3
1,600	3,7
2,000	2,6
2,800	0,6
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,63
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.